


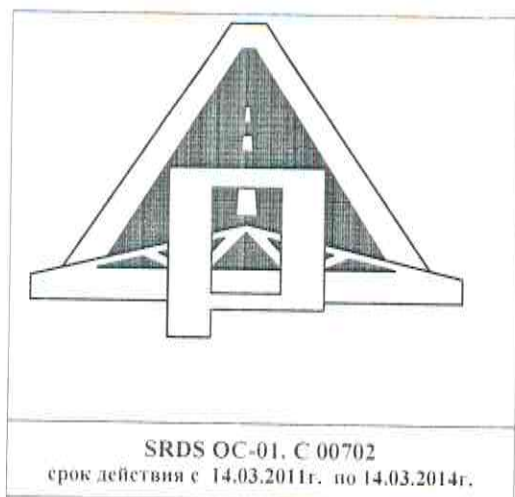

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное
общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку готовой смеси щебеночно-песчаной С5

ГОСТ 25607 – 2009

№ 4 от «31» июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол-во _____ тонн

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Полные остатки на ситах, % по массе	0,0	2,7	37,5	58,4	79,0	87,0	95,0	96,9	98,0

2. Содержание :

2.1. пылевидных и глинистых частиц (фотоэлектрический метод) 3,0 %

2.2 зёрен пластинчатой и игольчатой формы в щебне 20,0 %

3. Марка по дробимости щебня 1400

4. Марка по морозостойкости щебня 300

5. Марка щебня по водостойкости В₁

6. Марка смеси по пластичности ПЛ₁

7. Насыпная плотность 1,41 т/м³

8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф) 206,09 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 025/Р от 13.03.13г. ООО «ЭкспертЦентр» г. Воронеж)

9. Наименование горной породы: граниты Шкурлатовского месторождения

Контрольный мастер ОТК



Митрушина М.А.